


| 加工条件 | |
|--------|-----------------------|
| プレス温度 | 130°C±5°C |
| ポットライフ | 20分以内 |
| プレス時間 | 10分 |
| プレス圧力 | 10Kg/cm ² |
| 混合比 | ゴムチップ：木チップ：バインダ=8：1：1 |

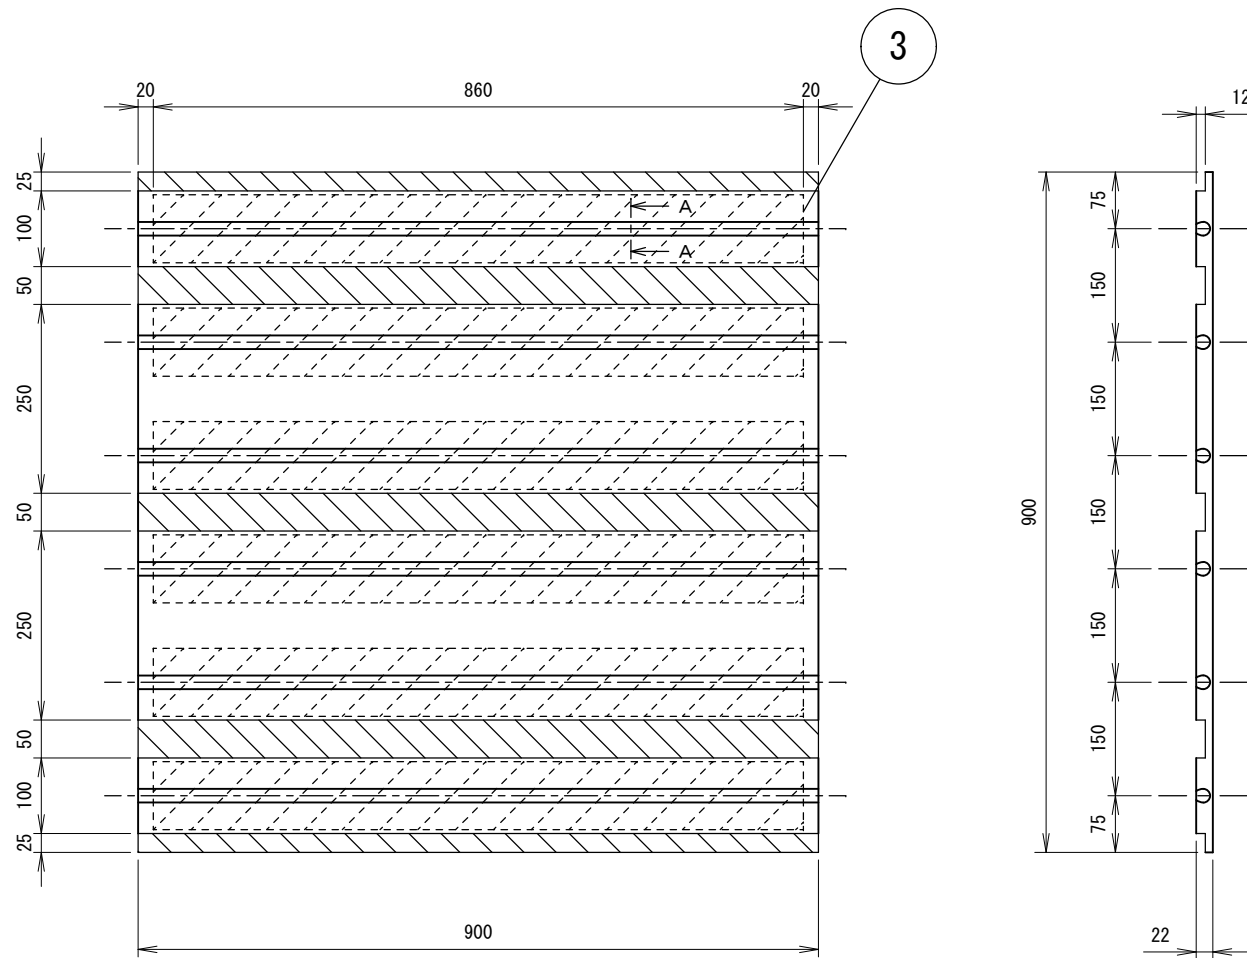


| 普通寸法公差 | |
|--------------|------|
| 呼び寸法 | 寸法公差 |
| 30以下 | ±0.7 |
| 30をこえ 100以下 | ±1.0 |
| 100をこえ 300以下 | ±1.5 |
| 300以上 | ±2.0 |

部品表

| 番号 | 名称 | 仕様 |
|----|------------|--------------------------|
| 1 | ゴム・木チップ混合材 | ゴムチップB1+木チップ (ウレタンバインダー) |
| 2 | 不織布 | T20R80 (テトロン, レーヨン) |
| 3 | アルミ箔 | t0.05mm (プライマー処理) |

仕様

| | |
|------|------------------|
| 外形寸法 | 900mm×900mm×22mm |
| 重量 | 11.75 kg |

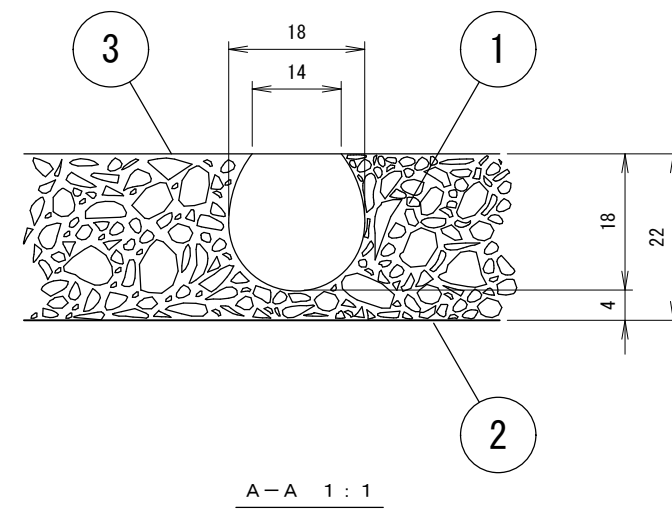

| | | | | | |
|----|--------------|----|------|----|---------------|
| 品名 | JLP-22S (溝付) | | | 形式 | |
| 承認 | 検図 | 設計 | 尺度 | | 図面番号 JM3-0035 |
| | | | 1:10 | | 単位 mm |